



No.: SQ2600266

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 浸渍胶膜纸饰面胶合板

型号、规格: 1220mm×2440mm×18mm

样品等级: E_{NF}

商标: -----

委托单位: 大亚饰面板(江苏)有限公司

检测类别: 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家家具产品质量监督检验中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

二维码

用户 07F3Fq

广东产品质量监督检验研究院
检测报告

No.: SQ2600266



共 4 页 第 1 页

报告随机号: KEW7440

产品名称	浸渍胶膜纸饰面胶合板	生产日期 / 有效日期	2026年01月10日/-----
型号、规格	1220mm×2440mm×18mm	编号 / 批号	-----/20260110
等级	E _{NF}	商标	-----
受检单位	-----	检测单号 / 抽样单号	041180/-----
受检单位地址	-----	检测类别	委托检测
委托单位	大亚饰面板（江苏）有限公司	抽样地点	-----
生产单位	大亚饰面板（江苏）有限公司	抽样基数	-----
生产单位地址	丹阳市开发区大亚木业园中心路东	来样方式 送 / 抽样者	委托方送样 -----
样品数量	6块	到样日期 抽样日期	2026年01月16日 -----
样品状态	完好	签发日期	2026年04月02日
检测依据	GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T 34722-2025 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》		
判定依据	-----		
检测结论	本次委托检测共检13项，所检项目全部符合检测依据的要求。 （检验检测专用章） 2026年04月02日 （S1）		
备注	1、样品描述：胶合板基材； 2、样品信息由委托方或受检单位提供。		

批准: 裴 伟 审核: 陈 志 恩 主检: 司 银 平

二维码
用户 07F3Fq

No.: SQ2600266

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

共 4 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	单 位	检 验 结 果	单 项 判 定
1	含水率	4.0~16.0	%	8.9	合格
2	胶合强度	平均木材破坏率	-----	%	10
		试件总数	24个	----	----
		有效试件数	不低于试件总数的一半	个	24
		合格试件数	平均木材破坏率≤80%时, 单个合格试件强度≥0.70MPa 平均木材破坏率>80%时, 强度指标相应降低0.20 MPa	个	24
		合格试件数与有效试件数 总数之比	≥90	%	100
3	握螺钉力	板面: ≥1000	N	2530	合格
		板边: ≥700		1800	
4	表面胶合强度	≥0.60	MPa	1.02	合格
5	表面耐划痕	表面无大于90%的连续划痕	----	符合	合格
6	表面耐磨	磨耗值	≤80	mg/100r	45
		图案	磨100r后应保留花纹	----	符合
		素色	磨350r以后应无露底现象	----	----
		单色印刷	磨100r后应保留表面印刷色	----	----
7	表面耐干热	达到四级或以上 (五级最好, 一级最差)	级	五	合格
8	表面耐污染腐蚀	图案	达到5级 (5级最好, 1级最差)	级	5
		素色或单色 印刷	达到4级或以上 (5级最好, 1级最差)	级	----
9	表面耐冷热循环	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	----	符合	合格
10	表面耐龟裂	达到4级或以上 (5级最好, 1级最差)	级	5	合格
11	表面耐水蒸气	达到4级或以上 (5级最好, 1级最差)	级	5	合格

检测报告


共 4 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	单 位	检 验 结 果	单 项 判 定
12	甲醛释放量 (气候箱法)	E ₁ 级: ≤ 0.124	mg/m ³	----	合格
		E ₀ 级: ≤ 0.050		----	
		E _{NP} 级: ≤ 0.025		0.011	
13	耐光色牢度	蓝色羊毛6级, 大于或等于灰度卡4级	级	>4	合格

注: 1、检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”;

2、甲醛释放量(气候箱法)方法检出限为0.005 mg/m³。

样品图片:

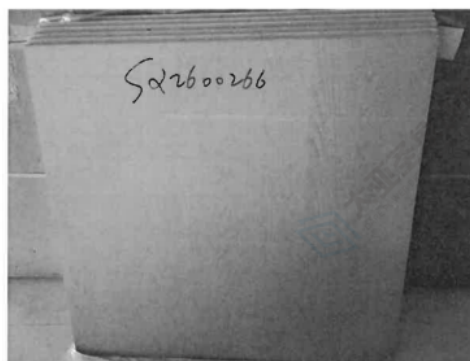

No.: SQ2600266

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

共 4 页 第 4 页

附注:

试验地点	广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号
委托单位地址及邮编	丹阳市开发区大亚木业园中心路东
抽样程序 (如适用)	/
偏离标准方法的说明 (如适用)	/
检测结果不确定度说明 (如适用)	/
分包项目及分包方 (如适用)	/